

Newシルキーパレット
インシエントブリック KS (挿入り) 仕上げ
施工の手引き

平成 20 年 8 月作成

アイカ工業株式会社
化成製品カンパニー 技術部
建設樹脂グループ

目次

Newシルキーパレット20シリーズ

使用材料 3 ページ

施工方法 4 ページ

Newシルキーパレット25シリーズ

使用材料 5 ページ

施工方法 6 ページ

Newシルキーパレット55シリーズ

使用材料 7 ページ

施工方法 8 ページ

共通)

適用下地 9 ページ

主な施工道具 9 ページ

施工のポイント 9 ~ 10 ページ

施工の注意事項 10 ページ

不燃仕様の対象パターンについて 10 ページ

Newシルキーパレット20シリーズ

< 使用材料 >

| 材 料 | 商 品 名 | 概 要 | 荷 姿 | 標準施工面積 |
|------|--|------------------------|------------------------|--|
| 主 材 | Newシルキーパレット JQ - 20シリーズ 標準色 JQ - 20T (...1000 ~ 2999) 特注色 JQ - 20T (...3000 ~ 6999) 又は JQ - 20 (...英字 , ...数字) | アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材 | 20kg ^缶 - 1缶 | 約11m ² / 缶 |
| 骨材 | JF - 5 JF - 1 | 寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘 | (20kg袋入 (20kg袋入 | 約40m ² 約40m ²) |
| ワラスサ | JF - 15 | スサ (アケ抜き) | 2.7kg / 袋 | 540m ² / 袋 |

Newシルキーパレット20シリーズ

<エンシェントブリックKS 挿入り仕上げ施工方法>

1. 主材 下塗り

| | | |
|------|----------------------|------|
| 配 合 | JQ - 55シリーズ | 20kg |
| 塗布量 | 0.9kg/m ² | |
| 施工方法 | ステンレスゴテにて平滑に塗布する。 | |

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

2. 主材 配り塗り

| | | |
|------|-----------------------------|-------|
| 配 合 | JQ - 55シリーズ | 20kg |
| | 寒水石 5厘 | 10kg |
| | 寒水石 1厘 | 10kg |
| | ワラスサ (JF-15) | 0.1kg |
| | 清 水 | 2ℓ |
| 塗布量 | 約2.0kg/m ² | |
| 施工方法 | ステンレスで寒水石5厘が転がる程度に平滑に材料を配る。 | |

追いかけ (5分以内)

4. パターン付け

- ・ スチロールゴテを円状に動かし、骨材が転がった模様を出す。(図 - 1)

追いかけ (5分以内)

5. 押さえ (仕上げ)

- ・ 仕上げゴテを円状に動かし、表面が平滑になるよう押さえる。(図 - 2)

Newシルキーパレット25シリーズ

< 使用材料 >

| 材 料 | 商 品 名 | 概 要 | 荷 姿 | 標準施工面積 |
|------|--|------------------------|-----------------------|--|
| 主 材 | Newシルキーパレット JQ - 25シリーズ 標準色 JQ - 25T (...1000 ~ 2999) 特注色 JQ - 25T (...3000 ~ 6999) 又は JQ - 25 (...英字 , ...数字) | アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材 | 20kg ^缶 - 缶 | 約11m ² / 缶 |
| 骨材 | JF - 5 JF - 1 | 寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘 | (20kg袋入) (20kg袋入) | 約40m ² 約40m ² |
| ワラスサ | JF - 15 | スサ (アケ抜き) | 2.7kg / 袋 | 540m ² / 袋 |

Newシルキーパレット25シリーズ

<エンシェントブリックKS スサ入り仕上げ施工方法>

1. 主材 下塗り

| | | |
|-------|------------------------|----------|
| 配 合 | JQ - 25シリーズ | 20kg |
| | 清 水 | 0 ~ 0.5ℓ |
| 塗 布 量 | 0.9kg / m ² | |
| 施工方法 | ステンレスゴテにて平滑に塗布する。 | |

夏期 4時間以上
 冬期 12時間以上
 乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

2. 主材 配り塗り

| | | |
|-------|-----------------------------|-------|
| 配 合 | JQ - 25シリーズ | 20kg |
| | 寒水石 5厘 | 10kg |
| | 寒水石 1厘 | 10kg |
| | ワラスサ (JF-15) | 0.1kg |
| | 清 水 | 2ℓ |
| 塗 布 量 | 約2.0kg / m ² | |
| 施工方法 | ステンレスで寒水石5厘が転がる程度に平滑に材料を配る。 | |

追いかけ (5分以内)

4. パターン付け

・ スチロールゴテを円状に動かし、骨材が転がった模様を出す。(図 - 1)

追いかけ (5分以内)

5. 押さえ (仕上げ)

・ 仕上げゴテを円状に動かし、表面が平滑になるよう押さえる。(図 - 2)

Newシルキーパレット55シリーズ

< 使用材料 >

| 材 料 | 商 品 名 | 概 要 | 荷 姿 | 標準施工面積 |
|------|--|------------------------|-----------------------|--|
| 主 材 | Newシルキーパレット JQ - 55シリーズ 標準色 JQ - 55T (...1000 ~ 2999) 特注色 JQ - 55T (...3000 ~ 6999) 又は JQ - 55 (...英字 , ...数字) | アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材 | 20kg ^缶 - 缶 | 約11m ² / 缶 |
| 骨材 | JF - 5 JF - 1 | 寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘 | (20kg 袋入 (20kg 袋入 | 約40m ² 約40m ²) |
| ワラスサ | JF - 15 | スサ (アケ抜き) | 2.7kg / 袋 | 540m ² / 袋 |

Newシルキーパレット55シリーズ

<エンシェントブリックKS 入り仕上げ施工方法>

1. 主材 下塗り

| | | |
|-------|----------------------|------|
| 配 合 | JQ - 55シリーズ | 20kg |
| 塗 布 量 | 0.9kg/m ² | |
| 施工方法 | ステンレスゴテにて平滑に塗布する。 | |

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

2. 主材 配り塗り

| | | |
|-------|-----------------------------|-------|
| 配 合 | JQ - 55シリーズ | 20kg |
| | 寒水石 5厘 | 10kg |
| | 寒水石 1厘 | 10kg |
| | ワラスサ (JF-15) | 0.1kg |
| | 清 水 | 2ℓ |
| 塗 布 量 | 約2.0kg/m ² | |
| 施工方法 | ステンレスで寒水石5厘が転がる程度に平滑に材料を配る。 | |

追いかけ (5分以内)

4. パターン付け

- ・ スチロールゴテを円状に動かし、骨材が転がった模様を出す。(図 - 1)

追いかけ (5分以内)

5. 押さえ (仕上げ)

- ・ 仕上げゴテを円状に動かし、表面が平滑になるよう押さえる。(図 - 2)

<適用下地>

- ・石膏ボード等

下地によりシーラーを選定し、使用してください。

例) 合板の場合：アク止めシーラー JS - 90

<主な施工道具>

- ・ステンレスゴテ
- ・スチロールゴテ (スタイロフォームのような発泡スチロールでも可)
- ・仕上げゴテ (ステンレス製の腰の柔らかいもの)

<施工のポイント>

- ・スチロールゴテを円状にランダムに動かし、寒水石が転がるようにパターン付けを行う。(図 - 1)

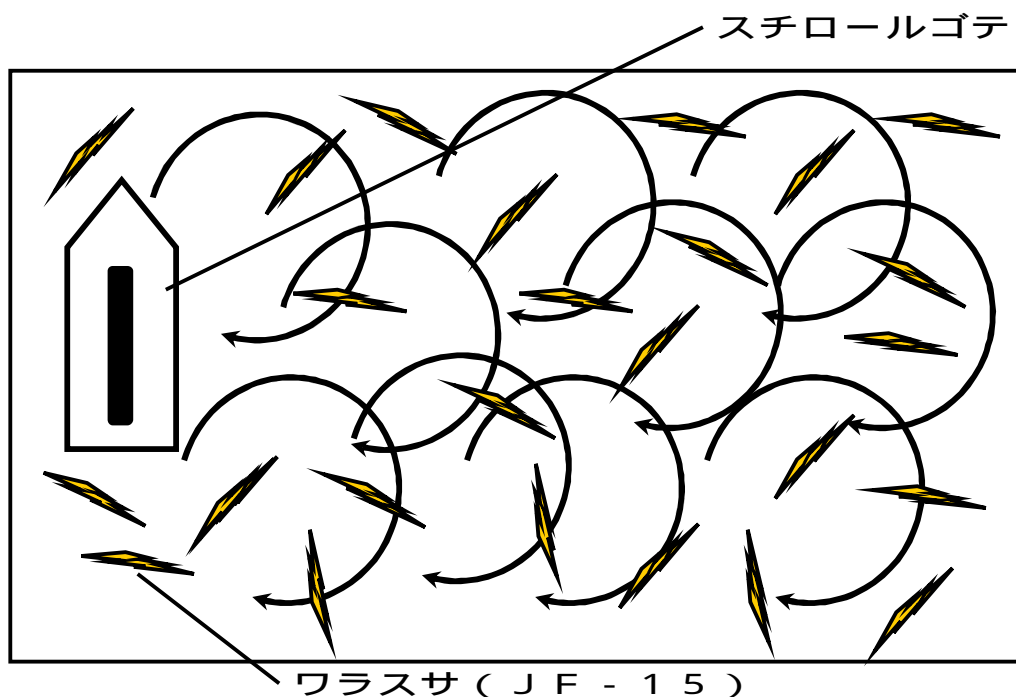


図 - 1

- ・仕上げゴテ（波消しゴテ）を円状に動かし、骨材が転がってできた凸部を平滑になるよう押さえる。（図 - 2）

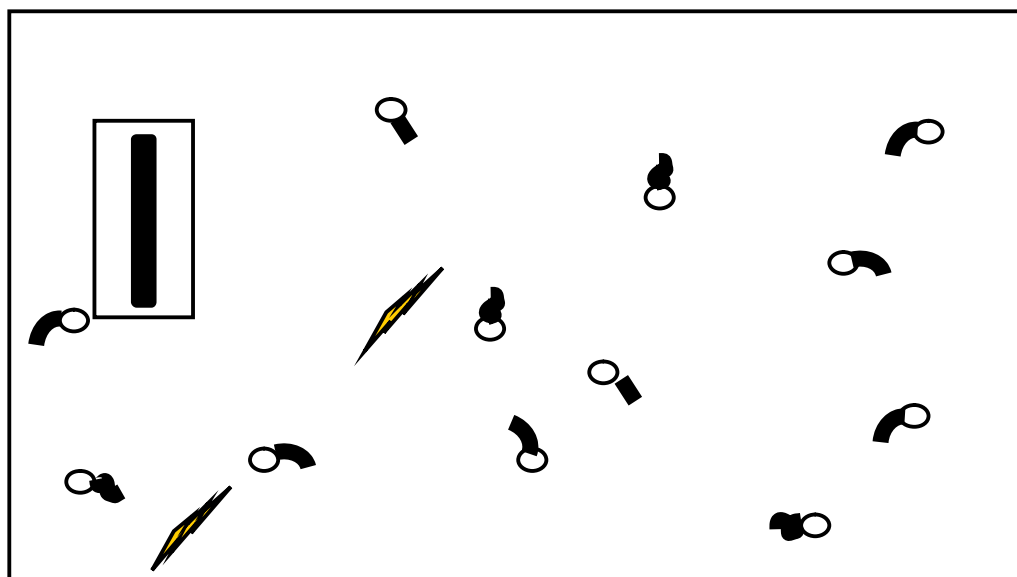


図 - 2

< 施工の注意事項 >

- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
（特に大面積を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。）
- ・ 入隅は塗布量が多くなるよう注意して下さい。塗布量が多い場合、クラックが発生しやすくなります。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進める。

< 不燃仕様の対象パターンについて >

不燃仕様の対象パターンには、マイルドプラスター、マイルドプラスターランダム、シンフォニー、ウォーターフォール、細流、ニュアージュ、乱流、乱流2色、ゆず肌があります。

エンシェントブリックKS（スサ入り）は、不燃仕様の対象パターンではありません。

以 上