

Newシルキーパレット

割肌仕上げ

施工の手引き

平成20年8月作成

アイカ工業株式会社  
化成品カンパニー 技術部  
建設樹脂グループ

## 目次

### Newシルキーパレット20シリーズ

使用材料 . . . . 3ページ

施工方法 . . . . 4ページ

### Newシルキーパレット25シリーズ

使用材料 . . . . 5ページ

施工方法 . . . . 6ページ

### Newシルキーパレット55シリーズ

使用材料 . . . . 7ページ

施工方法 . . . . 8ページ

### 共通)

適用下地 . . . . 9ページ

主な施工道具 . . . . 9ページ

施工のポイント . . . . 9～10ページ

施工の注意事項 . . . . 10ページ

不燃仕様の対象パターンについて . . . . 101ページ

## Newシルキーパレット20シリーズ

### <使用材料>

材 料	商 品 名	概 要	荷 姿	標準施工面積
主 材	Newシルキーパレット JQ - 20シリーズ 標準色 JQ - 20T ( ...1000 ~ 2999 ) 特注色 JQ - 20T ( ...3000 ~ 6999 ) 又は JQ - 20 ( ...英字 , ...数字 )	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg <sup>缶</sup> - 缶	約11m <sup>2</sup> / 缶
骨材	JF - 5 JF - 1	寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘	(20kg 袋入 (20kg 袋入	約40m <sup>2</sup> 約20m <sup>2</sup> )

## Newシルキーパレット20シリーズ

### < 割肌仕上げ施工方法 >

#### 1. 主材 下塗り

配 合	JQ - 20シリーズ	20kg
	清 水	0 ~ 0.5ℓ
塗 布 量	0.9kg / m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて平滑に塗布する。	

夏期 4時間以上  
冬期 12時間以上  
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

#### 2. 主材 配り塗り

配 合	JQ - 20シリーズ	20kg
	寒水石 5厘	10kg
	寒水石 1厘	20kg
	清 水	2.5ℓ
塗 布 量	約2.5kg / m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて、材料を配る。	

#### 追いかけ (5分以内)

#### 3. 押さえ (仕上げ)

・仕上げゴテで表面が平滑になるように押さえる。  
(図 - 1)

## Newシルキーパレット25シリーズ

### <使用材料>

材 料	商 品 名	概 要	荷 姿	標準施工面積
主 材	Newシルキーパレット JQ - 25シリーズ 標準色 JQ - 25T ( ...1000 ~ 2999 ) 特注色 JQ - 25T ( ...3000 ~ 6999 ) 又は JQ - 25 ( ...英字 , ...数字 )	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg <sup>缶</sup> - 缶	約11m <sup>2</sup> / 缶
骨材	JF - 5 JF - 1	寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘	(20kg 袋入 (20kg 袋入	約40m <sup>2</sup> 約20m <sup>2</sup> )

## Newシルキーパレット25シリーズ

### < 割肌仕上げ施工方法 >

#### 1. 主材 下塗り

配 合	JQ - 25シリーズ	20kg
	清 水	0 ~ 0.5%
塗 布 量	0.9kg / m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて平滑に塗布する。	

夏期 4時間以上  
冬期 12時間以上  
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

#### 2. 主材 配り塗り

配 合	JQ - 25シリーズ	20kg
	寒水石 5厘	10kg
	寒水石 1厘	20kg
	清 水	2.5%
塗 布 量	約2.5kg / m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて、材料を配る。	

**追いかけて（5分以内）**

#### 3. 押さえ（仕上げ）

・仕上げゴテで表面が平滑になるように押さえる。  
(図 - 1)

## Newシルキーパレット55シリーズ

### <使用材料>

材 料	商 品 名	概 要	荷 姿	標準施工面積
主 材	Newシルキーパレット JQ - 55シリーズ 標準色 JQ - 55T ( ...1000 ~ 2999 ) 特注色 JQ - 55T ( ...3000 ~ 6999 ) 又は JQ - 55 ( ...英字 , ...数字 )	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg <sup>缶</sup> - 缶	約11m <sup>2</sup> / 缶
骨材	JF - 5 JF - 1	寒水石(白竜)5厘 寒水石(白竜)1厘	(20kg 袋入 (20kg 袋入	約40m <sup>2</sup> 約20m <sup>2</sup> )

## Newシルキーパレット55シリーズ

### < 割肌仕上げ施工方法 >

1. 主材 下塗り

配 合	JQ - 55シリーズ	20kg
塗布量	0.9kg/m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて平滑に塗布する。	

夏期 4時間以上  
冬期 12時間以上  
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

2. 主材 配り塗り

配 合	JQ - 55シリーズ	20kg
	寒水石 5厘	10kg
	寒水石 1厘	20kg
	清 水	2.5リットル
塗布量	約2.5kg/m <sup>2</sup>	
施工方法	ステンレスゴテにて、材料を配る。。	

**追いかけ（5分以内）**

3. 押さえ（仕上げ）

・仕上げゴテで表面が平滑になるように押さえる。  
(図 - 1)



### <適用下地>

- ・石膏ボード等

下地によりシーラーを選定し、使用してください。

例) 合板の場合：アク止めシーラーJS - 90

### <主な施工道具>

- ・金ゴテ
- ・仕上げゴテ（ステンレス製の腰の柔らかい波消しゴテ）

### <施工のポイント>

- ・仕上げゴテを円状に動かし、平滑に押さえる（図 1）。

〔 塗布量が多い場合はコテ波が出やすい。〕  
〔 塗布量が少ない場合は寒水石が転がった跡が多くなる。〕

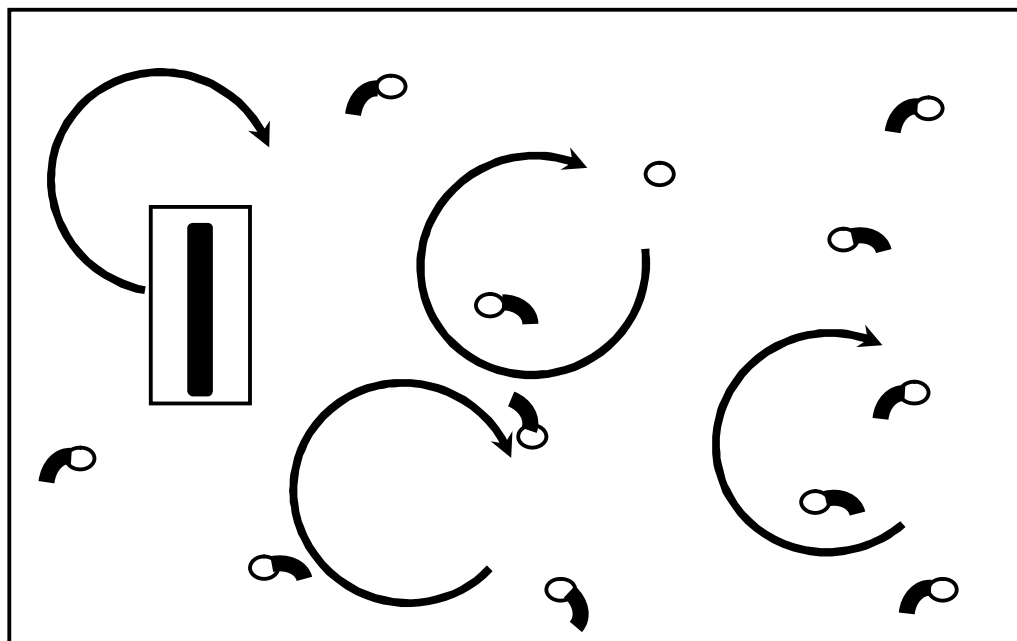


図 - 1

### < 施工の注意事項 >

- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。  
(特に大面積を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 入隅は塗布量が多くならないよう注意して下さい。塗布量が多い場合、クラックが発生しやすくなります。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進める。

### < 不燃仕様の対象パターンについて >

不燃仕様の対象パターンには、マイルドプラスター、マイルドプラスターランダム、シンフォニー、ウォーターフォール、細流、ニュアージュ、乱流、乱流2色、ゆず肌があります。

割肌は、不燃仕様の対象パターンではありません。

以 上