

**ジョリパット不燃
JQ-200シリーズ
ジュラク仕上げ
施工の手引き**

平成19年5月25日【初版】

**アイカ工業株式会社
第二R&Dセンター
建設樹脂開発グループ**

<使用材料>

材 料	商 品 名	概 要	荷 姿	標準施工面積
シーラー	ジヨリハットシーラー JS-500	水性タイプアクリル系 1液型透明シーラー	18kg石油缶	約51.4㎡/缶
主 材	ジヨリハット不燃 JQ-200シリーズ 標準色 JQ-200、JQ-□□□□ (□…数字) 特注色 JQ-200△○○○ (△…英字、○…数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg缶	約15㎡/缶
骨 材	JF-1	寒水石(白竜)1厘	20kg袋入	約5.8㎡/袋

<主な施工道具>

- ・リシガン 口径 4～6mm (下吹きに使用)
- ・ジュラクガン 口径 4mm (上吹きに使用)
- ・コンプレッサー (2.2kW (3馬力) 以上 : 1台使用の場合)

<下地調整>

標準下地は、石膏ボード(プラスターボード)又はモルタルとする。

<ジュラク仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合	JS-500	18kg
	清 水	18ℓ
塗 布 量	0.07kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

3時間以上48時間以内

2. 主材 下吹き

配 合	JQ-200シリーズ	20kg
	清 水	2~3ℓ
塗 布 量	0.9kg/m ²	
吹 圧 力	0.5~0.7MPa (5~7kgf/cm ²)	
施工道具	リシンガン 口径φ4~6mm できるだけ平滑になるように吹き付ける。 凹凸が激しい場合、仕上がりが悪くなります。	

夏期 4時間以上

冬期 12時間以上

◎乾燥を確認後、次工程に移って下さい。


3. 主材 上吹き

配 合	JQ-200シリーズ	20kg
	寒水石 1厘	15kg
	清 水☆	夏季 2~3ℓ
		冬季 3~4ℓ
塗 布 量	約0.8kg/m ²	
吹 圧 力	0.6~0.7MPa (6~7kgf/cm ²)	
施工道具	ジュラクガン 口径φ4mm 寒水石が細かく散るように吹き付ける。	

24時間以上放置して乾燥させる。


<吹付け仕上げのポイント>

○ガンを壁面にまっすぐ向ける。(斜め吹きを避ける)

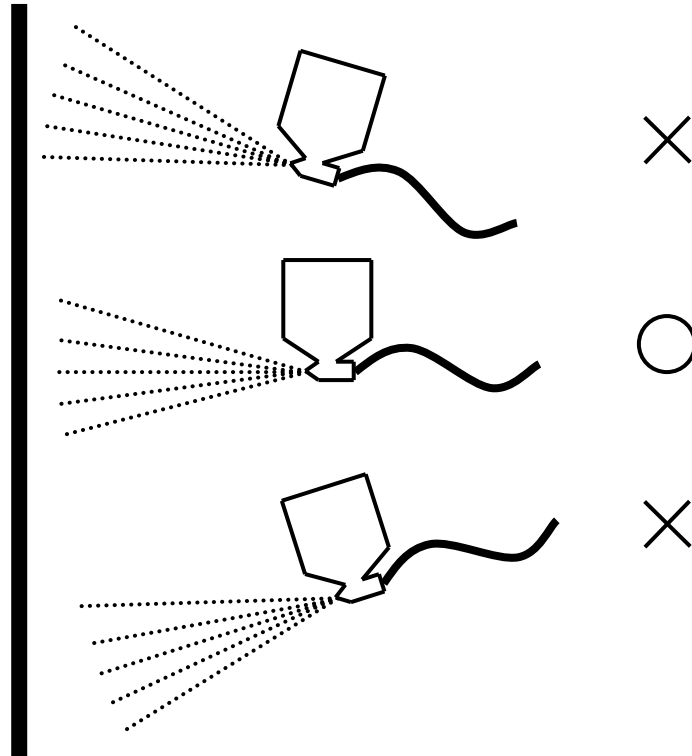


○ガンを壁面に近づけすぎない。

吹きむらが出やすい

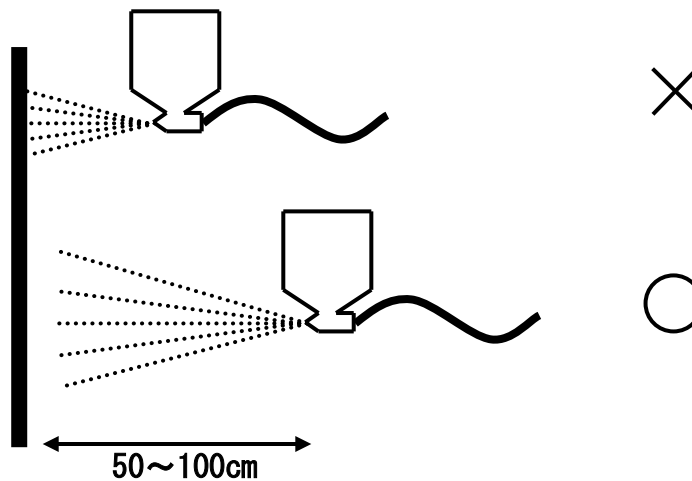

※足場のすじかい部分では、吹きムラがしやすい為、特に塗布量には注意する。

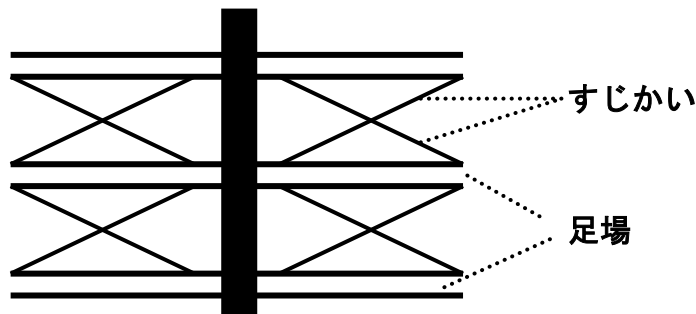

- ・ 斜め吹きする部分が多くなる。
- ・ ガンと壁面との距離がとれない。

<施工の注意事項>

- ・ 施工場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合、原則として施工を行わないで下さい。やむを得ず施工する場合は、採暖などの養生を行って下さい。
- ・ 材料の練混ぜはハンドミキサーなど機械練りとし、均一になるまで十分に練り合わせて下さい。
- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し吹きを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 吹圧力を高めにして吹き付ける。(吹圧力が低いと粒状になり、きれいに仕上がらない)
- ・ 不燃認定パターンのため、珪砂は使用しないで下さい。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進める。

以 上