

**ジョリパット不燃
JQ-200シリーズ
リーフライン仕上げ
施工の手引き**

適用品番

ジョリパット不燃 JQ-200シリーズ

2019年 8月【初版】

**アイカ工業株式会社
化成品カンパニー**

<使用材料>

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-500	1液水系アクリルシーラー	18kg/缶	約 514 m ²
主材 1 または 主材 2	ジョリパット不燃 JQ-200 シリーズ 標準色 JQ-200T□□□□ (□…数字) 特注色 JQ-200△○○○ (△…英字、○…数字)	アクリル共重合樹脂 水性仕上塗材	20kg/ペ ール缶	約 11 m ² /缶
骨材	JF-1 JF-3	寒水石(白竜)1厘 寒水石(白竜)3厘	20kg/袋 20kg/袋	約 36 m ² 約 24 m ²
専用 ローラー	JR-190	リフライン専用ローラー	—	
専用 シート	JR-190S	リフライン入隅用シート	—	
転写液	JT-180N	専用転写液	14 kg/缶 3kg/缶	約 182 m ² / 缶 約 39 m ² /缶

<主な施工道具>

- ・金ゴテ
- ・専用ローラー (JR-190)
- ・霧吹き(転写液噴霧用) キャニオンスプレーSAN2439(推奨)
- ・中毛ローラー (JR-220H)
- ・入隅施工用専用シート(JR-190S)

<下地調整>

石膏ボード、モルタル金ゴテ押さえ(平滑)など

<リ-フライン施工方法>

1. シ-ラー塗布

配 合	J S - 5 0 0	1 8 k g
	清 水	1 8 ㊦
塗 布 量	0 . 0 7 k g / m ² (希釈水を含む)	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

※下地、主材に応じた最適なシ-ラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材1 下塗り

・JQ-200 シ-ズ を無希釈で0.6kg/m²となるよう金ゴテにて平滑に塗布して下さい。

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材2 配り塗り

配 合	J Q - 2 0 0 シ-ズ	2 0 k g
	J F - 1	1 0 k g
	J F - 3	1 5 k g
	清 水	2 . 0 ~ 2 . 5 ㊦
塗 布 量	約2.5kg/m ² (希釈水を含む)	
施工道具	金ゴテ	
	金ゴテにて均一に配り塗り。	

追かけ塗り (5分以内)

4. パターン付け

- ・塗膜に転写液JT-180Nをローラー又はスプレーで塗布して下さい(図1)。
- ・専用ローラーJR-190に転写液JT-180Nを塗布して下さい(図2)。
- ・配り塗りしたJQ-200が乾燥しないうちに、JR-190を縦横(ランダム)方向に転がしパターン付けを行う(図3)。

夏期 36時間以上
冬期 48時間以上
※養生は十分にとってください。

<施工のポイント>

- ・塗膜に転写液JT-180Nをローラー又はスプレーにて満遍なく塗布してください。
ローラーで塗布する場合は中毛ローラー（JR-220H）を用いて全面に塗布してください。
- 塗布ムラをなくす為、十字にローラーを転がしてください。

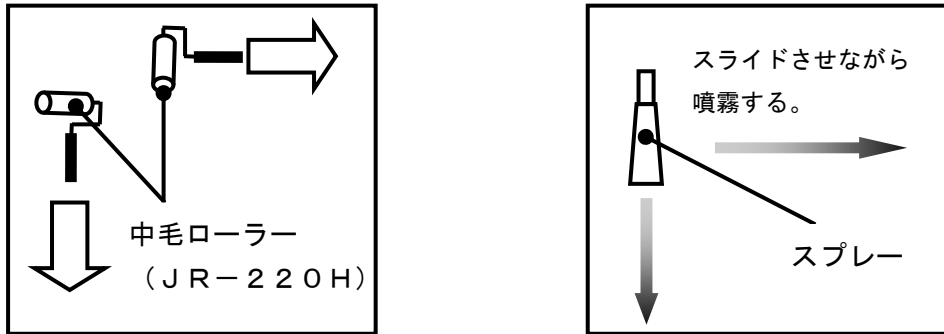


図1

- ・専用ローラーJR-190にも転写液JT-180Nを充分塗ること。

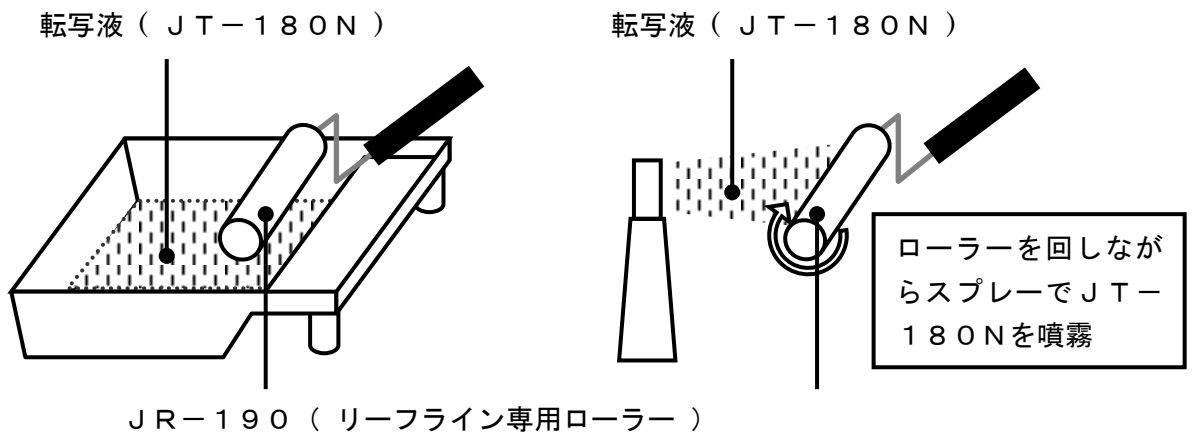


図2

- ・ローラーは、縦横（ランダム）方向に転がして意匠を付けてください。（図3）

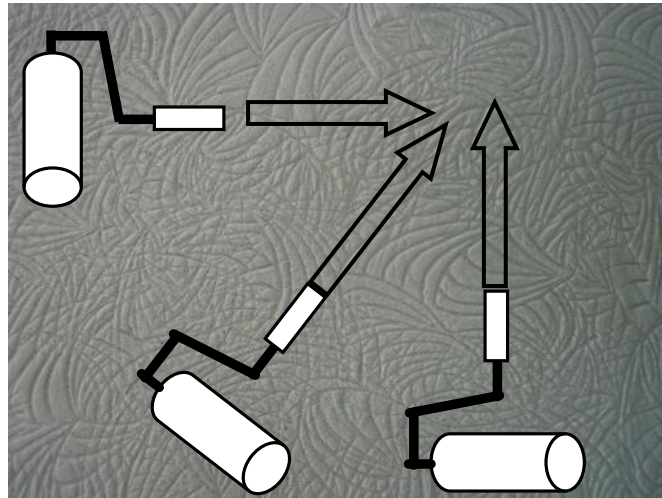


図3

- ・専用シート(JR-190S)を使用することで入隅にも意匠をつけることが可能です。
転写液を十分に塗布した後、現場にある空き缶(角材でも、手で押しても可)など巻きつけ、壁面におしつけてパターン付けを行ってください。

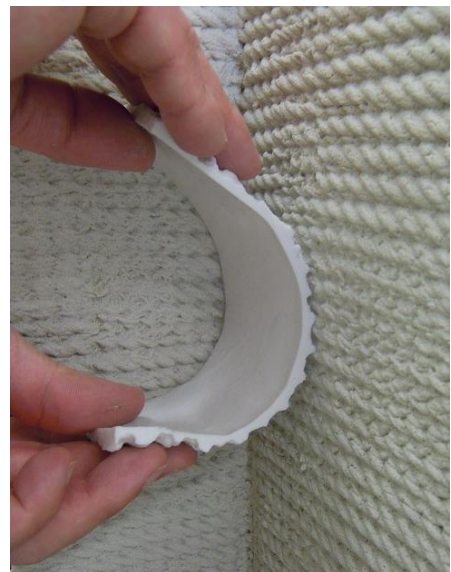


写真 入隅シートの使用例

<施工の注意事項>

- ・不燃認定上、指定の塗布量は必ずお守りください。指定の塗布量を超えると不燃認定の対象外となります。
- ・配り塗りは、均一に塗布して下さい。塗布量が少ないとパターンができません。
- ・転写液は十分に専用ローラーに塗布して下さい。転写液を十分に塗布しない場合、ローラーにジョリパットが付着しパターンができません。
- ・転写液を過剰に使用すると、塗膜の乾燥が遅くなります。また、意匠がぼやけるなどの仕上がりが不良になることがあります。
- ・転写液JT-180Nが床などに飛散した場合、非常に滑りやすくなるので転倒にご注意下さい。
- ・転写液JT-180Nを噴霧する際は保護具を着用し、吸い込みのないようご注意ください。
- ・転写液JT-180Nを噴霧する際は溶剤を噴霧可能な霧吹きをご使用下さい。一般的な霧吹きを使用した場合、霧状に噴霧することが出来ない場合があります。
- ・施工前に必ずコンパネ等で試し吹きを行い、仕上がり、乾燥性を確認してください。
- ・塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。
- ・乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。
(特に外装の大面积を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・気温5℃以下、湿度80%以上、結露などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用してください。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用してください。
- ・施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・ローラーは使用後速やかに洗浄してください。洗浄の際は中性洗剤を使用してください。
- ・商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。
- ・均一にローラーを転がすとつなぎ目が目立つことがあります。
- ・ローラーの性質上、ローラーの接合部が転写され、施工時にライン状に出ることがあります。
- ・JT-180Nは粘度が低いため、中毛ローラーで壁面に塗布するとダレることがあります。
JR-220Hや市販の無泡ローラーの使用を推奨いたします。

JQ200-000-01

(JQ-200リ-ライン)

- ・パターンローラーをJT-180Nに長時間浸漬するとローラーが膨潤する可能性があります。使用後は中性洗剤にて洗浄してください。

以 上