



JQA-2631 (合成樹脂塗料)  
JQA-EM3548 (本社工場)

JIS K 5970 建物用床塗料 上塗り  
認証番号 JP0508057  
ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆

# ボウジントックス

## 溶剤系1液型 アクリル樹脂塗料 #1000



1液型

耐候性

経済性

鉛・クロムフリー

PLACE

- 一般工場・倉庫
- 電気室・ボイラー室
- 機械工場
- 歩行者専用通路
- 事務室・ロビー
- 階段・廊下

FLOOR  
boujintex

## 優れた作業性、耐候性、経済性



塗りやすく、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。昭和31年発表以来、一般工場から倉庫、事務所、店舗等まで多くの塗装実績を有し、各方面から賞賛されているロングセラーです。

### 特長

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない  
建築基準法、建築材料の区分は  
規制対象外となっている

1. 経済性と防塵性を備えている普及品
2. 速乾タイプなので塗り重ねが容易
3. 耐候性に優れ、屋外にも塗装可能
4. タッチアップ性や補修、塗り替えも簡単

### PLACE



一般工場・倉庫



電気室・ボイラー室



機械工場



歩行者専用通路



事務室・ロビー



階段・廊下

### 用途

1. 防塵性、施工性を要求する重量物運搬のない一般工場や倉庫
2. 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫
3. 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室

### 性能

試験項目	試験方法	結果
鏡面光沢度	JIS K 5600-4-7に準ずる。 ガラス板に塗付200 $\mu$ m, 60度	50以上
引っかき硬度 (鉛筆法)	JIS K 5600-5-4に準ずる。 すり傷	HB
耐摩耗性 (mg) (摩耗輪法)	JIS K 5600-5-9に準ずる。 摩耗輪CS-17荷重500g $\times$ 2, 1000回転	85 $\pm$ 5
耐水性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 水道水に7日間浸漬	異常なし
耐アルカリ性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 炭酸ナトリウム5%水溶液に48時間浸漬	異常なし
耐酸性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 硫酸5%水溶液に48時間浸漬	異常なし
耐温水性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 50 $^{\circ}$ C温水に48時間浸漬	白化
ホルムアルデヒド 放散量	JIS K 5970 デシケータ法	0.12mg/L以下 F☆☆☆☆

### 荷姿

#### 上塗り材

ボウジントックス #1000 ..... 15kg・4kg

#### 下塗り材

ボウジントックス 強化シーラー ..... 16kg・4kg

#### 希釈剤


ボウジントックス #1000シンナー ..... 16L・4L

ボウジントックス #5000Uシンナー ..... 16L・4L  
(強化シーラー用)

#### 副資材

歩行用防滑骨材 ..... 300g

## 塗装工程

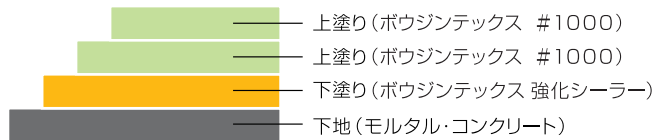

## 塗装仕様

工程	使用塗料	希釈割合 シンナー	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗面積 (m <sup>2</sup> /セット)	塗装間隔 (23℃)		
							工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ (モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上)、表面層の水分率5%以下 (デジタル水分計) とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。								
下塗り	ポウジンテックス 強化シーラー 16kg	0~2L #5000Uシンナー	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	100~133	—	4h以上 24h以内	—
上塗り	ポウジンテックス #1000 15kg	10~16L #1000シンナー	ハケ ローラー	2	0.11~0.14	54~68	1h以上	—	4h以上 完全硬化1日以上

※塗付量にはシンナーは含まれていません。塗付量は条件により増減します。  
 ※上塗り1回目に歩行用防滑骨材を混合することにより防滑仕上げが可能 (添加量:300g/15kg)

## カラーサンプル



注) この色見本は印刷によるもので現物の色とは差があります。  
 発注の際は色見本帳または塗り板で色を確認してください。  
 No.6オレンジは耐候性が劣るため、屋外使用はできません。

## 注意事項

### 【仕様全般】

1. 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
2. モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程十分に乾燥させてください。
3. 塗装や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。
4. 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
5. 静電気をきらう床には塗装しないでください。
6. 軽歩行用防滑仕上げを行う場合は、歩行用防滑骨材を使用してください。
7. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、充分にご注意ください。
8. 塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛ける事がありますので、充分に配慮をお願いします。
9. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

### 【塗料に関する注意】

1. 使用前には充分攪拌してください。
2. 溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は充分にご注意ください。
3. ポウジンテックス強化シーラーを炎天下で塗装すると層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
4. 小分けする場合は、充分攪拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
5. 耐溶剤性の悪いアクリル塗料が塗装されていたり、旧塗膜の付着が悪い場合は、塗装後にブリードや縮みを起こす可能性があります。その場合は事前にテスト施行を行ってください。
6. 市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
7. 材料の保管・取り扱いは消防法・労働安全衛生法に基づき十分な管理をお願いします。
8. 黄色を使用している指定色は耐候性が劣るため、屋外の使用を避けてください。(詳しくは、お問い合わせください)



## 水谷ペイント株式会社

本 社	☎ 532-0006	大阪市淀川区西三国4-3-90	☎ (06) 6391-3151 FAX (06) 6393-1101
大阪支店	☎ 532-0006	大阪市淀川区西三国4-3-90	☎ (06) 6391-3401 FAX (06) 6391-3456
西日本開発部	☎ 532-0006	大阪市淀川区西三国4-3-90	☎ (06) 6391-3401 FAX (06) 6391-3456
東京支店	☎ 101-0032	東京都千代田区岩本町1-4-5 NS岩本町ビル	☎ (03) 3865-8177 FAX (03) 3865-8760
東日本開発部	☎ 101-0032	東京都千代田区岩本町1-4-5 NS岩本町ビル	☎ (03) 3865-8177 FAX (03) 3865-8760
北関東支店	☎ 348-0038	埼玉県羽生市小松台2-705-22	☎ (048) 563-0355 FAX (048) 563-5124
中部支店	☎ 486-0815	愛知県春日井市十三塚町3-6	☎ (0568) 85-3551 FAX (0568) 85-3556
広島支店	☎ 734-0022	広島市南区東雲1-13-16	☎ (082) 284-6556 FAX (082) 283-0017
福岡支店	☎ 811-2304	福岡県糟屋郡粕屋町仲原2628-1	☎ (092) 611-5731 FAX (092) 621-2301
仙台営業所	☎ 984-0042	仙台市若林区大和町1-22-36	☎ (022) 782-6770 FAX (022) 232-6871
札幌営業所	☎ 003-0006	札幌市白石区東札幌6条5-2-6	☎ (011) 824-5711 FAX (011) 824-6464
工 場		本社・埼玉・中部・広島・福岡	

塗料相談室 塗料に関するご質問、お問い合わせは…



☎ 06-6391-3039

営業時間：午前 9:00～12:00 午後 1:00～3:00

特約店

カタログ掲載の内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1808050244420